

Лаборатория ООО «Тамбовагропромдорстрой»

Результаты испытаний битума нефтяного дорожного, производства ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», БНД 60/90, доставленного в лабораторию ООО «Тамбовагропромдорстрой»

27 06 13г

1. Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25оС.

1. 70

2. 68

3. 70

II. Температура размягчения по КИШ С

1. 50

2. 48

III. Растяжимость: 71 см

IV. Температура вспышки: 240 о С

Заключение: Битум марки БНД 60/90 соответствует требованиям ГОСТ 22245-90. Пригоден для приготовления а/бетона.

С добавлением 4% ДОРСО 46-02

1. Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25оС.

а. 84

б. 80

с. 85

2. Температура размягчения по КИШ С

а. 69


б. 68

3. Растяжимость: не измерялась

4. Температура вспышки: не измерялась

Испытания произвёл
лаборант

Начальник
лаборатории

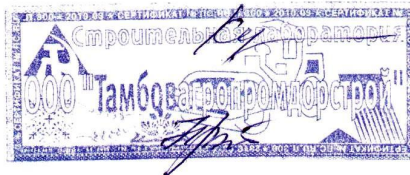

Е.А.Кузнецова

Н.И. Втюрина